

$$\epsilon_T = \frac{\Delta l_T}{l_T} \dots\dots\dots (6)$$

式中： μ_{LT} ——泊松比；

ϵ_L 、 ϵ_T ——分别为与 ΔP 相对应的纵向(L)应变和横向(T)应变；

l_L 、 l_T ——分别为纵向和横向的测量标距，mm；

Δl_L 、 Δl_T ——分别为与 ΔP 相对应的标距 l_L 和 l_T 的变形增量，mm。


8.6 按 GB/T 1446—1983 第 6 章规定对每一组试验结果计算平均值、标准差和离散系数。

9 试验报告

试验报告包括下列内容：

- a) 试验方法；
- b) 测试日期、试验人员姓名；
- c) 试样来源及制备情况，材料规格和牌号；
- d) 铺层顺序和外观质量；
- e) 试验设备及形变测量装置的型号和量程；
- f) 加载速度；
- g) 试验环境温度和相对湿度；
- h) 试验结果，包括单个值、平均值、标准差和离散系数。

GB/T 3354—1999

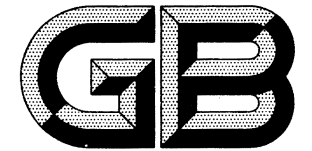

中华人民共和国国家标准

GB/T 3354—1999

定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法

Test method for tensile properties of
oriented fiber reinforced plastics



GB/T 3354—1999

版权专有 不得翻印

*

书号：155066·1-15918

定价： 8.00 元

*

标目 377—21

1999-02-08 发布

1999-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

测定拉伸强度时,加载速度为1~6 mm/min;仲裁试验加载速度为2 mm/min。

测定拉伸弹性模量、泊松比、应力应变曲线时加载速度为1~3 mm/min。

7 试验步骤

- 7.1 按 GB/T 1446—1983 中 2.1 规定检查试样外观。
- 7.2 按 GB/T 1446—1983 中 3.2 规定对试样进行状态调节。
- 7.3 将试样编号,并测量任意三点的宽度和厚度,取平均值。测量精度按 GB/T 1446—1983 中第 6 章规定。
- 7.4 装夹试样,使试样的轴线与上下夹头中心线一致。
- 7.5 在试样中部位置安装应变规。施加初载(约为破坏载荷的 5%),检查并调整试样及应变规或应变测量系统,使其处于正常工作状态。
- 7.6 测定拉伸强度时,连续加载至试样失效,记录最大载荷值及试样失效形式和位置。
- 7.7 测定形变时,连续加载,用自动记录装置记录载荷-形变曲线或载荷-应变曲线。也可采用分级加载,级差为破坏载荷的 5%~10%,至少五级并记录各级载荷与相应的形变值。
- 7.8 凡在夹持部位内破坏的试样应作废,同批有效试样不足五个时,应重做试验。

8 计算

8.1 拉伸强度按式(1)计算:

$$\sigma_t = \frac{P_b}{b \cdot h} \dots\dots\dots(1)$$

式中: σ_t ——拉伸强度,MPa;
 P_b ——试样破坏时的最大载荷,N;
 b ——试样宽度,mm;
 h ——试样厚度,mm。

8.2 拉伸弹性模量按式(2)计算:

$$E_t = \frac{\Delta P \cdot l}{b \cdot h \cdot \Delta l} \text{ 或 } E_t = \frac{\Delta P}{b \cdot h \cdot \Delta \epsilon} \dots\dots\dots(2)$$

式中: E_t ——拉伸弹性模量,MPa;
 ΔP ——载荷-形变曲线或载荷-应变曲线上初始直线段的载荷增量,N;
 Δl ——与 ΔP 对应的标距 l 内的变形增量,mm;
 l ——测量标距,mm;
 $\Delta \epsilon$ ——与 ΔP 对应的应变增量。

8.3 拉伸破坏伸长率按式(3)计算:

$$\epsilon_t = \frac{\Delta l_b}{l} \times 100 \dots\dots\dots(3)$$

式中: ϵ_t ——拉伸破坏伸长率,%;
 Δl_b ——试样破坏时标距 l 的总伸长量,mm。

8.4 绘制应力-应变曲线

8.5 泊松比按式(4)计算:

$$\mu_{LT} = \frac{-\epsilon_T}{\epsilon_L} \dots\dots\dots(4)$$

$$\epsilon_L = \frac{\Delta l_L}{l_L} \dots\dots\dots(5)$$

中华人民共和国
 国家标准
 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法


GB/T 3354—1999

中国标准出版社出版
 北京复兴门外三里河北街16号
 邮政编码:100045
 电话:68522112
 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
 新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
 版权专有 不得翻印

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
 1999年7月第一版 1999年7月第一次印刷
 印数 1—1 000

书号: 155066·1-15918 定价 8.00 元

标目 377—21

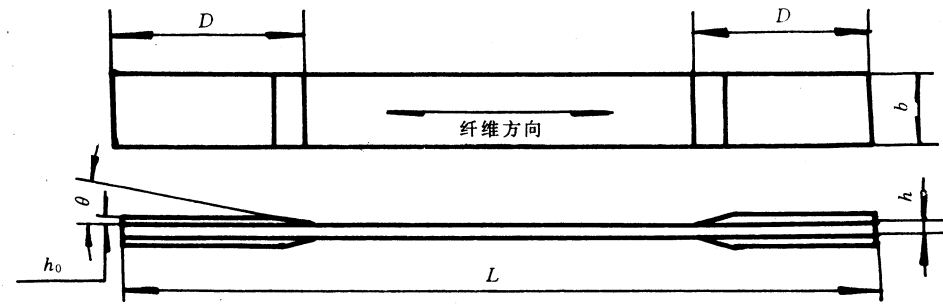

L —试样长度； b —试样宽度； h —试样厚度； D —加强片长度； h_0 —加强片厚度； θ —加强片斜削角

图 1 拉伸性能试样

表 1 试样尺寸

mm

试样类别	L	b	h	D	h_0	θ
0°	230	15±0.5	1~3	50	1.5	15°~90°
90°	170	25±0.5	2~4	50	1.5	15°~90°
0°/90°均衡对称	230	25±0.5	2~4			
注						
1 仲裁试样厚度:2.0 mm±0.1 mm。						
2 测定泊松比时也可采用无加强片直条形试样。						
3 测定 0°泊松比时试样宽度也可采用 25 mm±0.5 mm						

5.2 加强片

5.2.1 加强片的使用

夹持方法的关键是有效的把载荷加到试样上,并防止因明显的不连续性而引起试样的提前失效。按试样的失效模式和失效部位,确定是否使用加强片和使用加强片的设计参量。若合理的失效模式发生的次数较多,则无需更换夹持方法。

5.2.2 加强片的材料

采用铝合金板或纤维增强塑料板。

5.2.3 加强片的胶接

胶接加强片所用胶粘剂应保证在试验过程中加强片不脱落,胶粘剂固化温度不高于试样层板成型温度,对胶接加强片处的试样表面进行处理时,不允许损伤试样纤维。

加强片可在试样制备后胶接,也可在试样制备前整片胶接,然后加工成试样。为了试样对中,两侧加强片厚度和胶层厚度应相同,余胶应清除。

5.3 试样制备

按 GB/T 1446—1983 中 1.1 规定。

5.4 试样数量

一组试验试样不少于五个。

6 试验条件

6.1 试验标准环境条件按 GB/T 1446—1983 中 3.1 规定。

6.2 试样状态调节按 GB/T 1446—1983 中 3.2 规定。

6.3 试验设备按 GB/T 1446—1983 中第 5 章规定。

6.4 试验机校正按 JJG 139 规定。

6.5 加载速度

前 言

本标准是根据国家标准 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元:标准的起草与表述规则 第 1 部分:标准编写的基本规定》,对 GB/T 3354—1982《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》进行修订的。

本标准的修订充分考虑了原标准的基础,补充了目前试验所需的技术内容,并参考美国 ASTM D3039/D3039M:1995《聚合物基体复合材料拉伸性能标准试验方法》,尽可能与国际标准接轨。

本标准对标准的范围、引用标准、定义、方法原理和试样做了补充和修订,更适用于目前多品种的纤维增强塑料。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 3354—1982。

本标准由国家建筑材料工业局提出,全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。

本标准由哈尔滨玻璃钢研究所、北京航空材料研究院、北京航空航天大学、北京材料工艺研究所、北京玻璃钢研究院共同起草。

本标准主要起草人:许凤和、林再文、杨乃宾、张瑞珠、李建成、王山根、张根荣。

本标准 1982 年 12 月 25 日首次发布。