

$$2 / \begin{matrix} 1/20 (A70, B30) \\ 2/30 (C50, D50) \end{matrix} \text{ 或 } : 2 / \begin{matrix} 1/20 \begin{pmatrix} A70 \\ B30 \end{pmatrix} \\ 2/30 \begin{pmatrix} C50 \\ D50 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

括弧內之 A, B, C, D 表示混紡纖維種類，數字表示混紡率。

3.4 撚之表示：


(a) 撚向如圖 1 所示，以 S (右) 或 Z (左) 表示。

- (1) 單紗 S 撚 S
- Z 撚 Z

圖 1 撚向

S 撚

Z 撚

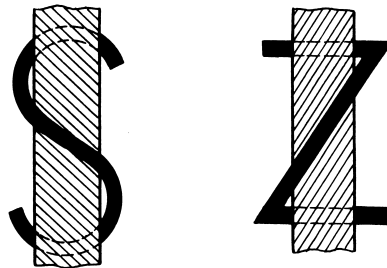

(2) 撚紗 (2.1) 使用英制支數 (棉紗支數、麻紗支數、黃麻紗支數) 時
下撚方向/上撚方向

- 例：2 根以上 Z 撚的單紗，施予 S 撚撚合 Z/S
- 2 根以上 Z 撚的單紗，施予 S 撚撚成股紗，再以上述的股
 紗 2 根以上施予 Z 撚 Z/S/Z

(2.2) 使用公制支數時

上撚方向/下撚方向

- 例：2 根以上 Z 撚的單紗，施予 S 撚撚合 S/Z
- 2 根以上 S 撚的單紗，施予 Z 撚撚成股紗，再以上述的股
 紗 2 根以上施予 S 撚 S/Z/S

(b) 撚數以一定單位長度間之數值表示，應附記其單位。

例：15/2.54 cm, 50/10 cm, 450/m

(c) 撚數與撚向併記時，表示如下

(1) 使用英制支數 (棉紗支數、麻紗支數、黃麻紗支數) 時

單紗：撚向 撚數

例：Z 撚，撚數 18 之單紗 Z18/2.54 cm

撚紗：下撚方向 下撚數/上撚方向 上撚數

例：2 根以上之 Z18 單紗，施予 S 撚，上撚數 12，做成股紗... Z/18/S12/2.54 cm

(2) 使用公制支數時

單紗：撚向 撚數

例：Z 撚，撚數 480 之單紗.....Z480/m

撚紗：上撚方向 上撚數/下撚方向 下撚數

例：2 根以上之 Z500 單紗，再施上撚數 480 之 S 撚，撚成股
紗.....S480/Z500/m

4. 試驗項目：

- (a) 紗長
- (b) 回潮率
- (c) 標準質量
- (d) 德士制支數
- (e) 單紗抗拉強力及伸長率
- (f) 縲紗抗拉強力及伸長率
- (g) 結節強力
- (h) 掛拉強力
- (i) 衝擊強力
- (j) 磨損強力
- (k) 摩擦係數
- (l) 伸長彈性率
- (m) 初始抗拉強度
- (n) 蓬鬆性
- (o) 撚數
- (p) 撚縮率
- (q) 捲縮指數 (snarl index)
- (r) 色斑、污穢及色澤
- (s) 外觀
- (t) 不均勻度
- (u) 粗節 (slub)
- (v) 毛羽
- (w) 尺寸變化率
- (x) 熱水尺寸變化率
- (y) 混紡率
- (z) 混紡不勻
- (aa) 含漿率
- (ab) 油脂量
- (ac) 洗淨減量
- (ad) 溶劑萃取量
- (ae) 染色堅牢度
- (af) 銀活性數