


2002年6月19日

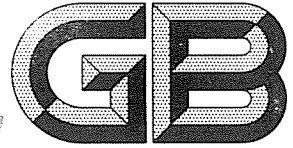


# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4334.2—2000

## 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法

Method of ferric sulfate-sulfuric acid test for stainless steels



2000年4月28日

2000年6月2日

2000-10-25 发布

2001-09-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准非等效采用日本工业标准 JIS G 0572—1984《不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法》。在适用范围、试验溶液、试验仪器和设备、试验条件和步骤、试验结果方面与日本标准基本相同。增加了试样的取样、试样尺寸、焊接试样取样图及焊接试样的敏化处理方面的规定。

本标准此次修订对下列条文进行了修改：

- 增加第 2 章引用标准,第 8 章试验报告;
- 增加 3.1.3 对焊管取样的规定;
- 增加 3.1.5 对检验面和焊接接头的规定;
- 在表 1 中增加对焊管试样尺寸与制备的要求;
- 将原 1.1.7(现 3.1.7)中的光洁度改为粗糙度;
- 取消原 1.2.3;
- 增加图 1、图 2、图 5、图 6。

GB/T 4334 包括以下部分：

- GB/T 4334.1 不锈钢 10%草酸浸蚀试验方法
- GB/T 4334.2 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法
- GB/T 4334.3 不锈钢 65%硝酸腐蚀试验方法
- GB/T 4334.4 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法
- GB/T 4334.5 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法

本标准自实施之日起,代替 GB/T 4334.2—1984《不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法》。

本标准由国家冶金工业局提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:冶金工业钢铁研究总院、合肥通用机械研究所、上海五钢集团公司、冶金信息标准研究院。

本标准主要起草人:王在恩、张委佗、陆永麟、柳泽燕、左维民、胡小萍。

本标准 1984 年 4 月首次发布。

## 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法

代替 GB/T 4334.2—1984

Method of ferric sulfate-sulfuric acid test for stainless steels

## 1 范围

本标准规定了不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法的试样、试验溶液、试验设备、试验条件和步骤、试验结果的评定及试验报告。

本标准适用于将奥氏体不锈钢在硫酸-硫酸铁溶液中煮沸试验后,以腐蚀率评定晶间腐蚀倾向的试验方法。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 625—1989 化学试剂 硫酸

GB/T 2100—1980 不锈钢耐酸钢铸件技术条件

GB/T 8170—1987 数值修约规则

## 3 试样

## 3.1 取样及制备

3.1.1 压力加工钢材的试样从同一炉号、同一批热处理和同一规格的钢材中取样。

3.1.2 铸件试样按 GB/T 2100 中的规定,从同一炉号钢水浇注的试块中取样,含稳定化元素钛的钢种,在该炉号最末浇注的试块上取样。

3.1.3 焊管试样从同一炉号、同一批热处理和同一规格的焊管中取样。

3.1.4 焊接试样从与产品钢材相同而且焊接工艺也相同的试块上取样。

3.1.5 所检验的面为使用表面,对于焊接接头的试样应包括母材、热影响区以及焊接金属的表面。试样尺寸及制备要求见表 1。

3.1.6 试样的取样方法原则上用锯切,如用剪切时,应通过切削或研磨的方法除去剪切的影响部分。

3.1.7 试样上有氧化皮时,要通过切削或研磨除掉。

3.1.8 试样表面磨制过程中应防止表面过热,加工后的试样表面粗糙度  $Ra$  值不大于  $0.8 \mu\text{m}$ 。不能进行磨制的试样,根据双方协议也可以采用其他方法。试样表面的氧化皮应在磨光前除掉。

## 3.2 试样的敏化处理

3.2.1 敏化前和试验前试样用适当的溶剂或洗涤剂(非氯化物)去油并干燥。

3.2.2 试样的敏化处理在磨光前进行。对超低碳钢(碳含量不大于  $0.03\%$ )或稳定化钢种(添加钛或铌),敏化处理制度为  $650^\circ\text{C}$ ,压力加工试样保温  $2\text{h}$ ,铸件保温  $1\text{h}$ ,空冷。根据双方协议,也可用其他敏化处理制度。

3.2.3 焊接试样,直接以焊后状态进行试验。对焊后还要经过  $350^\circ\text{C}$  以上热加工的焊接件,试样在焊后还应进行敏化处理,敏化处理制度在协议中另行规定。