

ICS 73.060.10
D 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 6730.57—2004

GB/T 6730.57—2004

铁矿石 铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法

Iron ores—Determination of chromium content—
Flame atomic absorption spectrometric method

(ISO 9685:1991, MOD)

中华人民共和国
国家标准
铁矿石 铬含量的测定
火焰原子吸收光谱法
GB/T 6730.57—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 19 千字
2004年7月第一版 2004年7月第一次印刷


*

书号:155066·1-21184 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

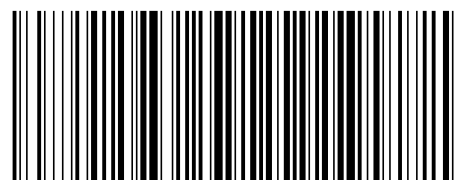

GB/T 6730.57-2004

2004-03-24 发布

2004-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用国际标准 ISO 9685:1991《铁矿石 镍和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

本标准与 ISO 9685:1991 比较,做了如下修改:

- a) ISO 9685:1991 是同时测定镍和铬含量,而本标准方法仅测定铁矿石中的铬含量。
- b) ISO 9685:1991 的“3 原理”中没有明确铬的测定波长 357.9 nm,本标准给以写明。
- c) ISO 9685:1991 的 7.5.3 条采用 0.8 g 无水碳酸钠和 0.4 g 四硼酸钠混合熔剂,在本标准中增加备注,说明如残渣较多,混合熔剂量增加至 2.4 g。
- d) ISO 9685:1991 的 8.2.2 条款分析值的验收方法中对铁矿石标准样品要求提供实验室间标准偏差和实验室内标准偏差,由于目前国内供应的标准样品没有标准样品的实验室间标准偏差和实验室内标准偏差,一般只有标准偏差,而在 1998 年以后出版的有关铁矿石原子吸收光谱法 ISO 标准的相关部分则要求采用标准样品的方差 $V_{(Ac)}$,故本标准对分析值的验收方法采用新版铁矿石原子吸收光谱法标准中使用的标准样品方差 $V_{(Ac)}$ 的方法,来代替 ISO 9685:1991 中相应部分。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准主要起草单位:宝山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人:陈海岚、王晗、郭洪涛、陈自斌。

附 录 B
(资料性附录)
重复性和允许差公式推导

在 8.2.1 中的回归方程是于 1986 年,由 6 个国家 15 个实验室对 5 个铁矿石样品进行国际共同分析试验结果统计得到的。

附录 C 中给出了精密度数据的处理图。

用于试验的试样列于表 B.1 中。

表 B.1 试样的铬含量

试样	铬含量(质量分数)/%
Hamersley Hematite 铁矿石	0.004
Savage River pellets 铁矿石	0.012
Swaziland 铁矿石	0.056
Sintered 铁矿石	0.016
Inco-based 铁矿石	0.019

注 1: 国际试验报告和结果的分析统计(文献 ISO/TC 102/SC 2 N 842E, 1986 年 11 月)可在 ISO/TC 102/SC 2 或 ISO/TC 102 秘书处得到。

注 2: 统计分析按照 ISO 5725:1986, 精密度测试方法 实验室内重复性和再现性测定标准方法的原理进行(现已修订, 并出版了第 1, 2, 3, 4, 5, 6 部分)。

铁矿石 铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施, 并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中铬含量。

本方法适用于天然铁矿石、铁精矿和烧结矿, 包括烧结产品中铬含量测定。测定范围(质量分数): 0.003%~0.100%。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规范和试验方法(neq ISO 3697:1987)

GB/T 6730.1 铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备(idt ISO 7764:1985)

GB/T 10322.1 铁矿石 取样和制样方法(idt ISO 3082:1998)

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(eqv ISO 1042:1983)

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(eqv ISO 648:1977)

3 原理

用盐酸和硝酸溶解试料。以 4-甲基-2-戊酮萃取分离滤液中大部分的铁。灼烧残渣, 用氢氟酸和硫酸除去二氧化硅, 再用四硼酸钠-碳酸钠混合熔剂熔融残渣, 冷却后, 用盐酸溶解熔块, 合并在主液中。在原子吸收光谱仪上用氧化亚氮-乙炔火焰, 于波长 357.9 nm 处, 测定铬的吸光度。将测得的试液的吸光度与铬校准溶液的吸光度相比较, 得到铬含量。

4 试剂和材料

分析中除另有说明外, 仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水, 符合 GB/T 6682 的规定。

4.1 碳酸钠(Na_2CO_3), 无水。

4.2 四硼酸钠($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$), 无水。

4.3 四硼酸锂($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$), 无水。

4.4 4-甲基-2-戊酮(MIBK)。

4.5 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

4.6 硝酸(ρ 1.4 g/mL)。

4.7 氢氟酸(ρ 1.13 g/mL)。

4.8 硫酸(ρ 1.84 g/mL)。

4.9 盐酸(2+1), 以盐酸(4.5)稀释。