



中华人民共和国国家标准

GB/T 6730.59—2005

GB/T 6730.59—2005

铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法

Iron ores—Determination of manganese content—
Flame atomic absorption spectrometric method

(ISO 9682-1:1991, MOD)

中华人民共和国
国家标准
铁矿石 锰含量的测定
火焰原子吸收光谱法
GB/T 6730.59—2005

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 18 千字
2005年11月第一版 2005年11月第一次印刷

书号: 155066·1-26649 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

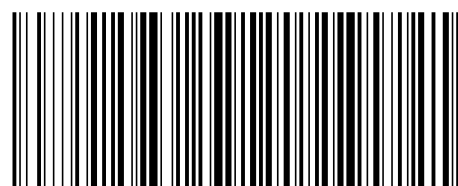

GB/T 6730.59—2005

2005-07-21 发布

2006-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用 ISO 9682-1:1991《铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

本标准与国际标准 ISO 9682-1:1991 相比较,主要有如下修改:

- a) ISO 9682-1:1991 的“2 规范性引用文件”中所引用的为国际标准,在本标准中相应引用为与各国际标准对应的我国国家标准;
- b) ISO 9682-1:1991 的“4 试剂和材料”中“4.11 锰校准溶液”,在本标准中修改为“7.4.3 校准溶液的制备”;
- c) ISO 9682-1:1991 的“7 分析步骤”中的“7.5.3 原子吸收光谱的调整”、“7.5.4 原子吸收光谱的测量”两项,在本标准中合并为“7.4.4 测量”;
- d) 本标准中增加“8.2.2 分析结果的确定”;
- e) 本标准中增加“8.2.3 实验室间精密度表示”。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位:马鞍山矿山研究院。

本标准主要起草人:徐修平、潘永平、阚斌、海冰。

附录 B
(资料性附录)
重复性和允许差公式推导

在 8.2.1 中的回归方程是于 1986 年,由 8 个国家 19 个实验室对 5 个铁矿石样品进行国际共同分析试验结果统计得到的。

附录 C 中给出了精密度数据的处理图。

用于试验的试样列于表 B.1 中。

表 B.1 试样锰的含量

试 样	锰含量(质量分数)/%
Sishen	0.011
Hamersley	0.087
Whyalla pallets	0.402
Schefferville	0.77
Wabush	2.52

注 1: 国际试验报告和结果的分析统计(文献 ISO/TC 102/SCZ N831E,1986 年 10 月)可在 ISO/TC 102/SC 2 或 ISO/TC 102 秘书处得到。

注 2: 统计分析按照 ISO 5725:1986 精密度测试方法—实验室内重复性和再现性测定标准方法的原理进行(现已修订,并出版了第 1,2,3,4,5,6 部分)。

铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的经验。本标准并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定铁矿石中锰含量。

本标准适用于天然铁矿石、铁精矿和块矿,包括烧结产品中锰含量的测定。测定范围(质量分数): 0.01%~3.0%。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规范和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3697:1987)

GB/T 6730.1 铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备(GB/T 6730.1—1986, eqv ISO 7764:1985)

GB/T 10322.1 铁矿石 取样和制样方法(GB/T 10322.1—2000, idt ISO 3082:1998)

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(GB/T 12806—1991, neq ISO 1042:1983)

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线移液管(GB/T 12808—1991, neq ISO 648:1977)

3 原理

试样通过下列两种方法之一进行分解:

- 1) 用碳酸钠和四硼酸钠熔融后,再用盐酸溶解熔融物;
- 2) 用盐酸和硝酸分解,蒸发至二氧化硅脱水后,加盐酸溶解。过滤,保存滤液。残渣经灰化、灼烧,加氢氟酸和硫酸除去二氧化硅后,再用碳酸钠和四硼酸钠混合试剂熔融,熔融物溶解于滤液中。

在原子吸收光谱仪上,用乙炔-氧化亚氮火焰,于波长 279.5 nm 处测量试液吸光度。将测得的试液吸光度在锰校准溶液的工作曲线上查出锰的浓度。

4 试剂和材料

分析中除另有说明外,仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水,符合 GB/T 6682 规定。

4.1 碳酸钠(Na_2CO_3),无水粉末。

4.2 四硼酸钠($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$),无水粉末。

4.3 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

4.4 盐酸(1+1):以盐酸(ρ 1.19 g/mL)稀释。

4.5 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

4.6 氢氟酸(ρ 1.15 g/mL)。